

ເອກສາຣອ້າງອີງ

1. Kittrell, J.A. and Eldridge, J.W., "Novel Catalyst Preparation Method for NO_x Control", Environmental Progress, Vol.4, No.2, 1985, 78-84.
2. Mason, H.B., "Survey of Control Techniques for Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources", AICHE Symposium Series, Vol.75, No.188, 1979, 1-13.
3. Parker.A, Industrial Air Pollution Handbook, McGraw-Hill Book Company (UK) Limited, England, 1978, 500-504.
4. Yamaguchi.M et.al., "Remove NO_x from HNO₃ Tail Gas", Hydrocarbon Processing, August, 1976, 101-106.
5. Maxwell, J.F., "Air Pollution I, Bangkok Toxic", Bussiness in Thailand, April, 1972, 34-38.
6. Hall, H.J. and Bartok.W, "NO_x Control from Stationary Sources", Environmental Science & Technology, Vol.5, No.4, April, 1971, 320-326.
7. Hightower, J.W., "Catalyst for Automobile Emission Control", Preparation of Catalyst, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, 1976, 615-635
8. Srivastava, R.K. and Mulholland, J.A., "Low NO_x, High Efficiency Multistaged Burner : Gaseous Fuel Results", Environmental Progress, Vol. 7, No. 1, 1988, 63-70.
9. Reed, R.M. and Harvin, R.L., "Nitric Acid Plant Fume Abater", Chemical Engineering Progress, Vol.68, No.4, 1972, 78-79.
10. Wark.K and Warner, C.F., Air Pollution : Its Origin and Control, Harper & Row, Publishers, Inc., New York, 1976, 357-393.
11. Wood, S.C., "Select the Right NO_x Control Technology", Chemical Engineering Progress, Vol.90, No.1, January, 1994, 31-49.
12. Newman, D.J. et.al., "Elimination of Nitrogen Oxides from Gas Streams", U.S. Patent 3,467,492.
13. Mahaligam.R et.al., "Catalysts Development and Evaluation in the Control of High-Temperature NO_x Emissions", AICHE J., Vol.77, No.211, 1981, 9-26.

14. Bretschneider.B and Kurfurst.J, Air Pollution Control Technology, Elsevier Science Publishing Company, Inc., New York, 1987, 267-269.
15. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “Industrial Catalysts Technology”, จัดโดยศูนย์วิจัยปีไอรเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 5-6 สิงหาคม 2534.
16. Mcketta, J.J., Encyclopedia of Chemical Processing and Design, Marcel Dekker, Inc., New York, 1978, Vol.6 (Ca-Cat), 420-487.
17. Mark, H.F. et al., Encyclopedia of Chemical Technology, John Wiley & Sons, New York, USA, 1978, Vol.4, 534-540.
18. Bond, G.C., Heterogeneous Catalysis : Principles and Applications, Charendon Press Oxford, Great Britain, USA, 2nd ed., 1980.
19. วิทยา เรื่องพรวิสุทธิ์, คหะไลซิสแบบเชิงเท奥 โรเจนเนียส หลักทฤษฎีและการประยุกต์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ตุลาคม 2534, 8.
20. Satterfield, C.N., Heterogeneous Catalysis in Practice, McGraw-Hill, USA, 1980.
21. Trim, D.L., Design of Industrial Catalyst, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, 1980, 91-99, 155.
22. Mukhlyonov, I.P., Catalyst Technology, Mir Publishers, Moscow, USSR, 1976, 69.
23. Wolfe, Catalyst Handbook, Wolfe Scientific Books, London, Great Britain, 1970, 38-43.
24. Fogler, H.S., Elements of Chemical Reaction Engineering, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, USA, 1986, 203-211, 237.
25. Levenspiel. O, Chemical Reaction Engineering, John Willey & Sons, USA, 1972,. 2 nd ed., 27, 107-111, 460-562.
26. Boudart.M, Kinetics of Chemical Processes, Prentice-Hall, New Jersey, USA, 1968, 10-16.
27. Hougen, O.A. and Watson K.M., Chemical Process Principles : Part III Kinetics and Catalysis, John Willey & Sons, USA, 1962, 942-958.
28. Hill, C.G., Jr., An Introduction to Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design, John Willey & Sons, USA, 1977, 24-27, 40-44, 178-181.

29. Hashimoto.K, Reaction Kinetics and Reactor Design of Gas Solid Reactions, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 1987, 7-17.
30. Kowalczyk, L.S., "Selectivity-II", AIChE J. ; Modular Instruction Series ; Series E. Kinetics, Vol.4, Reactor Stability, Sensitivity and Mixing Effect, 13-21.
31. Morita.N and Teshima.H, "Evaluation of Rate Data-II Differential Reactor and its Alternative", AIChE J. ; Modular Instruction Series ; Series E. Kinetics, Vol.2, Reactor and Rate Data, 59-63.
32. Fulton, J.W., "Building the Mathematical Model of the Catalyst and Reactor", Chemical Engineering, February, Vol.17, 118-124, 1986.
33. Rose, L.M., Chemical Reactor Design in Practice, Elsevier Scientific Publishing Company, USA, 1981, 251-252.
34. Butt, J.B., Reaction Kinetics and Reactor Design, Prentice-Hall, Inc., 1980, 355-391
35. Inomata.M et.al., "Mechanism of the Reaction of NO and NH₃ on Vanadium Oxide Catalyst in the Present of Oxygen under the Dilute Gas Condition", J.Catalysis, Vol.62, 1980, 140-148.
36. Odenbrand, C.U. et.al., "Catalytic Reduction of Nitrogen Oxides ; 1. The Reduction of NO", Applied Catalysis, Vol.18, 1985, 335-352.
37. Nekrich, E.M. et.al., "Reduction of Nitric Oxide by Methane on Metal Oxides in Presence of Sulfur Dioxide", Tezisy Dokl.-Ukr. Resp. Konf. Fiz. Khim., 12th ed., 1977, 145-146.
38. Jones, J.H. et.al., "Selective Catalytic Reaction of Hydrogen with Nitric Oxide in the Presence of Oxygen", Environmental Science & Technology, Vol.5, No.9, September, 1971, 790-798.
39. Baurele, G.L. and Nobe.K, "Nitric Oxide Reduction with Hydrogen on Mixed Metal Oxide Catalysts", Ind. Eng. Chem., Prod. Res. Develop., Vol.13, No.3, 1974, 185-193.
40. Masami.T et.al., "Catalytic Reduction of Nitric Oxide with Hydrogen or Methane", Waseda Daigaku Rikogaku Kenkyusho, Vol.68, 1975, 25-31.

41. Willett, J.E., Gas Chromatography, John Wiley & Sons, 1991.
42. Fluka Chemika-BioChemika Handbook, Switzerland, 1990/1991, 63.
43. Shelef.M and Gandhi, H.S., "Ammonia Formation in Catalytic Reduction of Nitric Oxide by Molecular Hydrogen", Ind. Eng. Chem., Prod. Res. Develop., Vol.11, No.1, 1972, 2-11.
44. Newman, D.J. et.al., "Apparatus for Exothermic Catalytic Reactions", U.S. Patent 4,617,175.
45. Hinshelwood, C.N., Kinetics of Chemical Change, Clarendon Press, Oxford, 1940, 140-145.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก

การคำนวณหาปริมาณคอปเปอร์ในteredทสำหรับการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา

สารเคมี	คอปเปอร์ในtered [Cu(NO ₃) ₂ .3H ₂ O]	น้ำหนักโมเลกุล	241.60
	คอปเปอร์ [Cu]	น้ำหนักโมเลกุล	63.54

ตัวรองรับ	อลูมินา [Al ₂ O ₃]		
	ปริมาตรภายนอกพูน	0.58	สูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม

เตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีปริมาณคอปเปอร์ 10% บนตัวรองรับอลูมินา น้ำหนัก 1 กรัม

$$\begin{aligned}
 \text{น้ำหนักตัวรองรับ} &= 1.0000 \text{ กรัม} \\
 \text{ปริมาตรภูน} &= 0.58 \times 1.0000 \\
 &= 0.5800 \text{ สูกบาศก์เซนติเมตร} \\
 \therefore \text{ชั้ง } \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O} &= \frac{1.000 \times 10 \times 241.60}{90 \times 63.54} \\
 &= 0.4225 \text{ กรัม}
 \end{aligned}$$

$$\text{ละลายน้ำปริมาตร} = 0.58 \text{ สูกบาศก์เซนติเมตร}$$

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**



ภาคผนวก ข

รูปแสดงตัวอย่างโปรแกรมที่ได้จากเครื่องบันทึกผล

START

1.983
2.513
3.623

CHROMATOPAC C-R6A
SAMPLE NO 8
REPORT NO 2119

FILE
METHOD
C1

PKNO	TIME	AREA	MK	IDNO	CORR	WAVE
1	1.983	899			29.3765	O ₂
2	2.513	1923	V		62.8487	N ₂
3	3.623	238			7.7746	NO
	TOTAL	3066			100	

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ค

แสดงสมบัติของก๊าซต่างๆ ที่ใช้ในการทดลอง

สารประกอบ	น้ำหนักโมเลกุล	ความหนาแน่น(กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร)
NO	30.01	1.34×10^{-3}
H ₂	2.02	8.98×10^{-5}
N ₂	28.02	1.25×10^{-3}
H ₂ O	18.02	5.86×10^{-4}
He	4.00	1.77×10^{-4}

แสดงสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา 10% CuO/Al₂O₃ ที่ใช้ในการทดลอง

สมบัติต่างๆ	10% CuO/Al ₂ O ₃
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดตัวเร่งปฏิกิริยา (μm)	173
ค่าความพรุน (Porosity)	0.59
ความหนาแน่น (Bulk Density ; g/cm ³)	1.02
ความนำความร้อน (Thermal Conductivity ; W/m.K)	0.29
พื้นที่ผิว (Surface Area ; m ² /g)	172

ศูนย์วทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก ๑

การคำนวณเพื่อหาอัตราการเกิดปฏิกิริยา

การคำนวณสมการเส้นตรงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณก้าช尼克ต่างๆ กับพื้นที่พื้น โดย
linear regression

Linear Regression เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและพื้นที่พื้นของก้าช ซึ่ง
 แสดงได้ดังสมการ

$$V_i = A + BP_i \quad \text{-----(1)}$$

โดย V_i = ปริมาตรของก้าช i

A = ค่าคงที่ (จุดตัดแกน y)

B = Regression Coeffient (ความชัน)

P_i = พื้นที่พื้นของก้าช i

จาก Linear Regression สามารถหาค่าต่างๆ ได้ ดังนี้

ผลการคำนวณด้วยวิธีการ Linear Regression		
ชนิดของก้าช	NO	N_2
ค่าความชัน	6.2381×10^{-7}	5.2864×10^{-7}
ค่าความคลาดเคลื่อนของความชัน	6.0894×10^{-10}	9.5517×10^{-10}
จุดตัดแกนตั้ง	0	0
ค่าความคลาดเคลื่อนจุดตัดแกนตั้ง	8.7027×10^{-6}	1.3651×10^{-5}
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.99997	0.99997
จำนวนข้อมูล	10	10

การคำนวณสัดส่วนการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนออกไซด์ (Conversion of NO)

ตัวอย่างที่ 2.1

สมการทดลอง

1. อัตราการไหลของ NO/He ที่อุณหภูมิห้อง เท่ากับ 30.1526 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที
2. อัตราการไหลของ H_2/He ที่อุณหภูมิห้อง เท่ากับ 7.3001 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที
3. อัตราการไหลรวม ที่อุณหภูมิห้อง เท่ากับ 150.0891 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที
4. อุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยา เท่ากับ 200 องศาเซลเซียส
5. อุณหภูมิของ Effluent gas เท่ากับ 34 องศาเซลเซียส ซึ่งเท่ากับอุณหภูมิห้อง
6. สัดส่วนจำนวนโมลของ NO และ H_2 เท่ากับ 1 : 1
7. ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ คือ 10% $\text{CuO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ ขนาด 60/80 เมช น้ำหนัก 0.1015 กรัม

อัตราการไหลของ NO ในสายป้อน

$$\begin{aligned}
 &= 5000 \times 10^{-6} \text{ cm}^3_{\text{NO}} / \text{cm}^3_{\text{NO/He}} \times 30.1526 \text{ cm}^3_{\text{NO/He}} / \text{min} \\
 &= 0.1508 \text{ cm}^3_{\text{NO}} / \text{min}
 \end{aligned}$$

จากการทดลอง ได้ผลการทดลองเป็นพื้นที่พื้นของ $\text{NO} = 435$ unit

จากการคำนวณโดยวิธี Linear Regression จะได้

$$\begin{aligned}
 V_{\text{NO}} &= 6.2381 \times 10^{-7} \times \text{พื้นที่พื้นของ } \text{NO} \\
 &= 6.2381 \times 10^{-7} \times 435 \\
 &= 2.7136 \times 10^{-4} \text{ cm}^3_{\text{NO}} / \text{cm}^3_{\text{Eff.gas}}
 \end{aligned}$$

∴ อัตราการไหลของ NO ในอัตราการไหลของ Effluent gas

$$\begin{aligned}
 &= 2.7136 \times 10^{-4} \text{ cm}^3_{\text{NO}} / \text{cm}^3_{\text{Eff.gas}} \times 150.0891 \text{ cm}^3 / \text{min} \\
 &= 0.0407 \text{ cm}^3 / \text{min}
 \end{aligned}$$

ดังนั้น สัดส่วนการเปลี่ยนรูปของ $\text{NO} = \frac{(0.1508 - 0.0407)}{0.1508}$

$$= 0.7301$$

ตัวอย่างที่ 2.2

สมการทางคณิต

1. สมการทางคณิตเมื่อตัวอย่างที่ 2.1

อัตราการไหลของ NO ในสายปืน

$$= 5000 \times 10^{-6} \text{ cm}^3_{\text{NO}} / \text{cm}^3_{\text{NO/H}_2} \times 30.1526 \text{ cm}^3_{\text{NO/H}_2} / \text{min}$$

$$= 0.1508 \text{ cm}^3_{\text{NO}} / \text{min}$$

ความเข้มข้นของ NO ในสายปืน

$$= 0.1508 \text{ cm}^3_{\text{NO}} / \text{min} / 150.0891 \text{ cm}^3_{\text{Feed}} / \text{min}$$

$$= 1.0045 \times 10^{-3} \text{ cm}^3_{\text{NO}} / \text{cm}^3_{\text{Feed}}$$

$$= 1004.49 \text{ ppm}$$

จากการทดลอง ได้ผลการทดลองเป็นพื้นที่พีกของ NO = 435 unit ซึ่งจากการพิจารณาของ NO จะได้ความเข้มข้นของ NO = 267 ppm

$$\text{จาก สัดส่วนการเปลี่ยนรูปของ NO} = \frac{[\text{NO}]_{\text{in}} - [\text{NO}]_{\text{out}}}{[\text{NO}]_{\text{in}}}$$

$$\therefore \text{สัดส่วนการเปลี่ยนรูปของ NO} = \frac{(1004.49 - 267)}{1004.49}$$

$$= 0.7342$$

ศูนย์วิทยทรพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ STP

$$\begin{aligned} \text{อัตราการเกิดปฏิกิริยา} &= \frac{\text{อัตราการไหลของ NO} \times \text{สัดส่วนการเปลี่ยนรูปของ NO}}{\text{น้ำหนักของตัวเร่งปฏิกิริยา}} \\ &= \text{Mole NO Reacted / hr g cat.} \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 3

สภาวะของการทดลอง

1. สภาวะของการทดลองเหมือนตัวอย่างที่ 2.1

(STP = 0 องศาเซลเซียส, 1 บาร์ยากราช)

$$\begin{array}{ccccccccc} \text{NO/He} & 10^6 & \text{cm}^3/\text{min} & \text{มี} & \text{NO} & 5000 & \text{cm}^3/\text{min} \\ \text{NO/He} & 30.1526 & \text{cm}^3/\text{min} & \text{มี} & \text{NO} & \frac{30.1526 \times 5000}{10^6} & \text{cm}^3/\text{min} \\ & & & & & = 0.1508 & \text{cm}^3/\text{min} \\ & & & & & = 9.0458 \times 10^{-3} & \text{lit/hr} \\ \therefore \text{อัตราการไหลของ NO ที่ } 0 \text{ องศาเซลเซียส} & = \frac{9.0458 \times 10^{-3} \times (273+0)}{(273+34)} \\ & & & & & = 8.0439 \times 10^{-3} & \text{lit/hr} \end{array}$$

จาก

$$\text{จำนวนโมล (n)} = \frac{PV}{RT}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{จำนวนโมล (n) ของ NO} &= \frac{(1)(8.0439 \times 10^{-3})}{(0.082)(273+0)} \\ &= 3.5933 \times 10^{-4} \text{ mole/hr.} \end{aligned}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{อัตราการเกิดปฏิกิริยา} &= \frac{3.5933 \times 10^{-4} \times 0.7342}{0.1015} \\ &= 2.5992 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

ความเร็วเชิงสเปลส์ (Space Velocity ; ชั่วโมง⁻¹)

$$\text{ความเร็วเชิงสเปลส์} = \frac{\text{อัตราการไหลเชิงปริมาตรของก๊าซผ่านเตาปฏิกรณ์เคมี}}{\text{ปริมาตรของตัวเร่งปฏิกรณ์}}$$

ตัวอย่างที่ 4

สมการการทดลอง

1. สมการของการทดลองเหมือนตัวอย่างที่ 2.1

$$\begin{aligned} \text{อัตราการไหลของสารตั้งต้นที่อุณหภูมิ } 200 \text{ องศาเซลเซียส} &= \frac{150.0891 \times (273+200)}{(273+34)} \\ &= 231.2448 \text{ cm}^3/\text{min} \\ &= 13874.6862 \text{ cm}^3/\text{hr} \end{aligned}$$

ปริมาตรของตัวเร่งปฏิกรณ์ในเตาปฏิกรณ์เคมี (V_c)

$$= \pi(D_R^2) h / 4$$

$$\text{เมื่อ } D_R = \text{เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของเตาปฏิกรณ์เคมี} = 1.2 \text{ cm}$$

$$h = \text{ความสูงของตัวเร่งปฏิกรณ์ในเตาปฏิกรณ์เคมี} = 0.13 \text{ cm}$$

คั่นน้ำ

$$\begin{aligned} \text{ปริมาตรของตัวเร่งปฏิกรณ์ในเตาปฏิกรณ์เคมี } (V_c) &= \pi (1.2)^2 (0.13) / 4 \\ &= 0.1470 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{ความเร็วเชิงสเปลส์} = \frac{13874.6862}{0.1470}$$

$$= 94385.6203 \text{ ชั่วโมง}^{-1}$$

เวลาที่สัมผัสด้วยเร่งปฏิกิริยา (Contact Time ; วินาที)

$$\text{เวลาที่สัมผัสด้วยเร่งปฏิกิริยา} = \frac{\text{ปริมาตรของเตาปฏิกิริย์เคมี}}{\text{อัตราการไหลของปริมาตรของก๊าซผ่านตัวเร่งปฏิกิริยา}}$$

ตัวอย่างที่ 5

สภาวะการทดลอง


- สภาวะของการทดลองเหมือนตัวอย่างที่ 2.1

$$\begin{aligned} \text{อัตราการไหลของก๊าซที่อุณหภูมิ } 200 \text{ องศาเซลเซียส} &= 231.2448 \text{ cm}^3/\text{min} \\ \text{ปริมาตรของเตาปฏิกิริย์เคมี} &= 0.1470 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{เวลาที่สัมผัสด้วยเร่งปฏิกิริยา} &= \frac{0.1470}{231.2448} \\ &= 6.3569 \times 10^{-4} \text{ นาที} \\ &= 0.0381 \text{ วินาที} \end{aligned}$$

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก จ

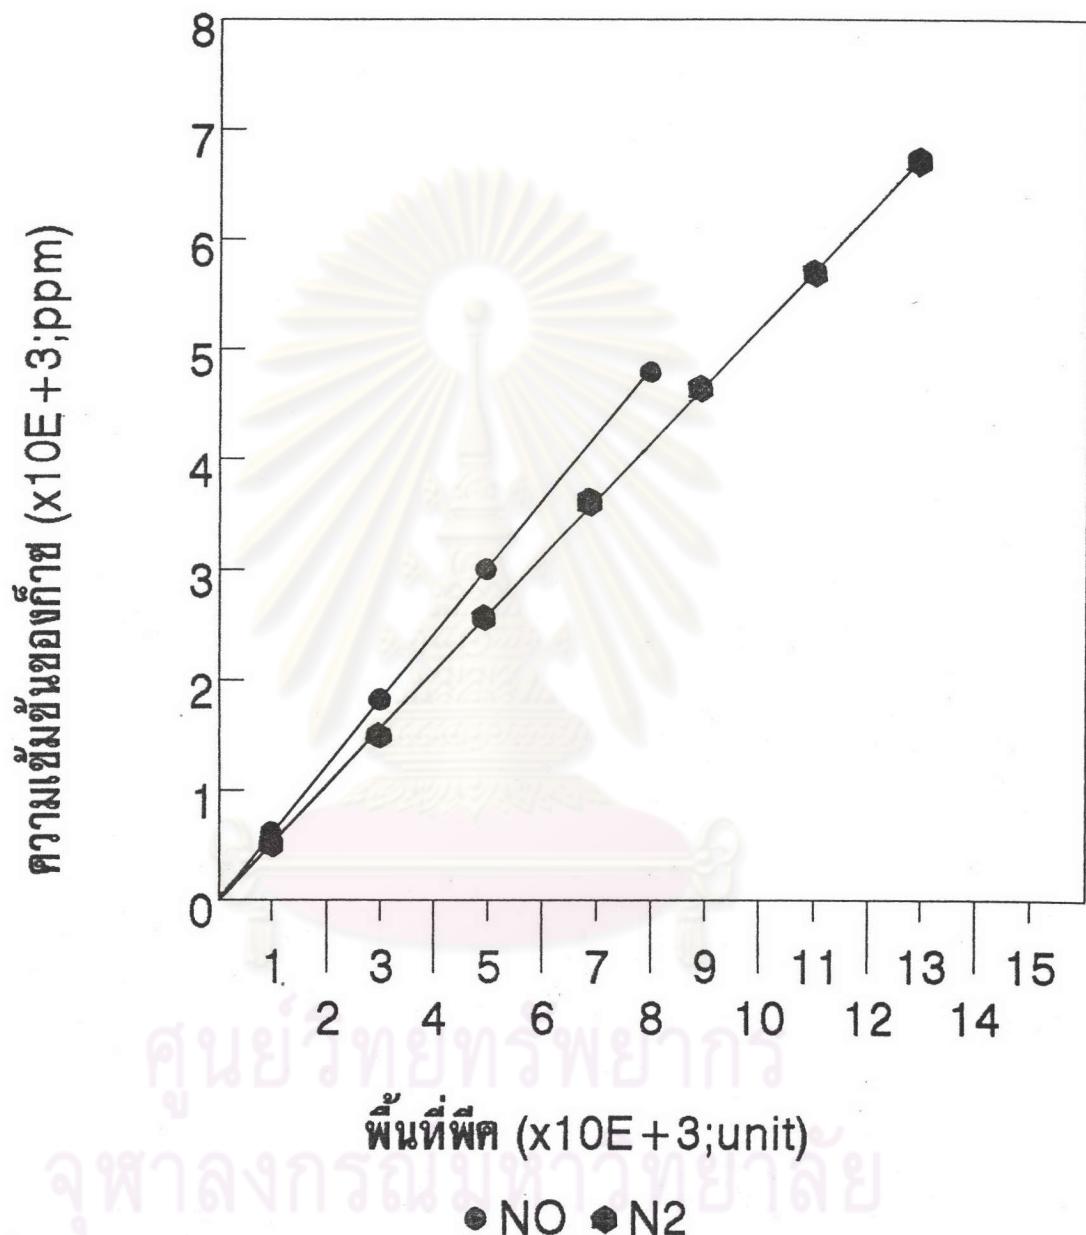

กราฟมาตรฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเข้มข้นของก๊าซชนิดต่างๆ กับค่าพื้นที่ไดกราฟจากเครื่องบันทึกผล


ภาคผนวก ๙

LINEAR REGRESSION สำหรับการประมาณ NO

พื้นที่พื้น (Unit)	ปริมาณ NO (cm^3)
0	0
0.5	0.00031
1	0.00057
2	0.00115
3	0.00172
4	0.00229
5	0.00286
6	0.00343
7	0.004
8	0.00457

Regression Output:

Constant	0
Std Err of Y Est	8.7027E-06
R Squared	9.9997E-01
No. of Observations	10
Degrees of Freedom	9
X Coefficient(s)	6.2381E-07
Std Err of Coef.	6.0894E-10

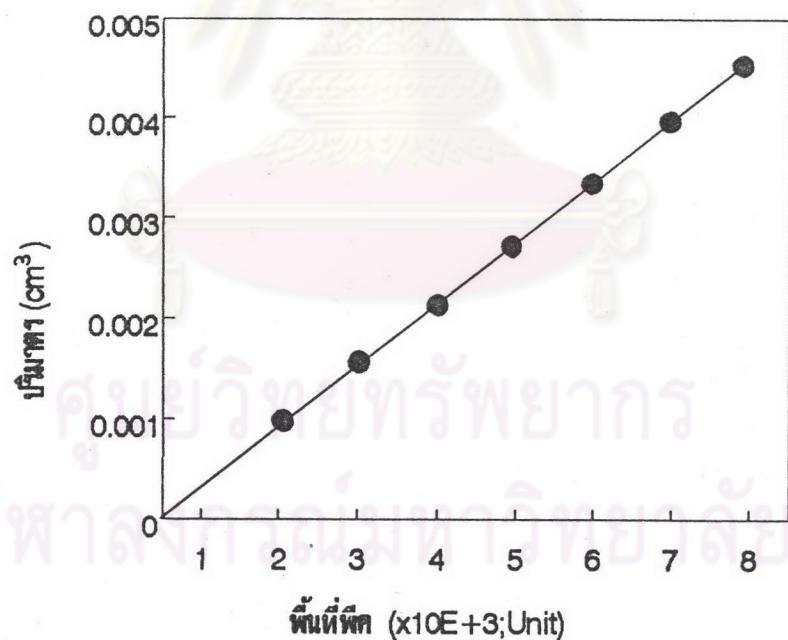

ตัวอย่างผลที่ได้จากการคำนวณด้วยวิธี Linear Regression
จากโปรแกรม Lotus 1-2-3 (Release 2.3 ; ไทย)

ภาคผนวก ช

การคำนวณหาสมการอัตราการเกิดปฏิกิริยา

จากปฏิกิริยา



จากสมการอัตราการเกิดปฏิกิริยา

$$-r_A = k C_{\text{NO}}^\alpha C_{\text{H}_2}^\beta$$

$$\ln(-r_A) = \ln k + \alpha \ln(C_{\text{NO}}) + \beta \ln(C_{\text{H}_2}) \quad \dots\dots\dots(1)$$

การหาเลขยกกำลังความเข้มข้นในไตรเจนออกไฮด์ริด (α)

การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของไตรเจนมีค่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของไตรเจนออกไฮด์ริด (Excess Hydrogen)

ดังนั้น จาก (1) จะได้

$$\ln k + \beta \ln(C_{\text{H}_2}) = \text{ค่าคงที่}$$

$$\ln(-r_A) = \alpha \ln(C_{\text{NO}}) + \text{ค่าคงที่}$$

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดปฏิกิริยา กับความเข้มข้นของไตรเจนออกไฮด์ริด เป็นสมการเส้นตรง ที่มีความชันเป็นเลขยกกำลังความเข้มข้นในไตรเจนออกไฮด์ริด (α)

การหาเลขยกกำลังความเข้มข้นไตรเจน (β)

จากการณ์ Excess Hydrogen จะได้สมการอัตราการเกิดปฏิกิริยา เป็น

$$-r_A = k' C_{\text{NO}}^\alpha$$

โดย	$k' = k C_{H_2}^\beta$
ดังนั้น	$\ln k' = \ln k + \beta \ln(C_{H_2}) = P$
นั่นคือ	$P = \ln(-r_A) - \alpha \ln(C_{NO})$

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร P กับความเข้มข้นของไอโอดีเจนเป็นสมการเส้นตรงที่มีค่าความชันเป็นเลขยกกำลังความเข้มข้นไอโอดีเจน (β)

การหาแฟกเตอร์แห่งความถี่ (A) และพลังงานกระตุ้น (E) จากสมการอาร์เรนียส

จากสมการอาร์เรนียส

$$k = A e^{-E/RT}$$

$$\ln k = \ln A - \frac{E}{RT}$$

จาก (1) จะได้

$$\begin{aligned}\ln k &= \ln(-r_A) - \alpha \ln(C_{NO}) - \beta \ln(C_{H_2}) = Q \\ &= \frac{-E}{RT} + \ln A\end{aligned}$$

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร Q กับค่าส่วนกลับของอุณหภูมิเป็นสมการเส้นตรงที่มีค่าความชันเป็นผลลบของสัดส่วนของพลังงานกระตุ้นกับค่าคงที่ของก๊าซ และมีจุดตัดแกนต์งเป็นค่าผลการทึบของแฟกเตอร์แห่งความถี่ในสมการอาร์เรนียส

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ๔

ข้อมูลคิบที่ได้จากการทดลองในขั้นตอนต่างๆ

ตารางที่ ๔.๑ แสดงผลการทดลองเพื่อหาสัดส่วนการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนออกไซด์ ในกรณีที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา $\text{CuO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ ที่มีปริมาณของ CuO ค่าต่างๆ กัน

ตัวเร่งปฏิกิริยาขนาด 60/80 เมช		น้ำหนัก 0.1 กรัม					
อัตราส่วนของสารตั้งต้น $\text{NO} : \text{H}_2 = 1 : 1$ โดยไม่ล		พื้นที่ฟีด (unit)					
อุณหภูมิ ($^{\circ}\text{C}$)		8% $\text{CuO}/\text{Al}_2\text{O}_3$		10% $\text{CuO}/\text{Al}_2\text{O}_3$		12% $\text{CuO}/\text{Al}_2\text{O}_3$	
		NO	N_2	NO	N_2	NO	N_2
200		692	1305	645	1328	659	1318
250		491	1425	405	1463	449	1468
300		362	1513	268	1554	433	1465
350		248	1551	178	1602	236	1574
400		207	1594	-	1651	194	1605

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

ตารางที่ ช.2 แสดงผลการทดลองเพื่อหาอัตราการไหลดของสารตั้งต้นในสภาวะที่ขัดผลของความด้านกานการถ่ายเทมวลและความร้อนระหว่างบรรยายกาศของไหลดกับผิวห้านอกของตัวเร่งปฏิกิริยา โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาหนัก 0.1003 กรัม และกําชตัวอย่างวิเคราะห์ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ตัวเร่งปฏิกิริยาขนาด 60/80 เมช	น้ำหนัก 0.1003 กรัม	
ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส		
อัตราส่วนของสารตั้งต้น NO : H ₂ = 1 : 1 โดยโนต		
อัตราการไหลดของสารตั้งต้น ที่อุณหภูมิ 34 °C (cm ³ /min)	พื้นที่ฟีด (mm)	
	NO	N ₂
61.05	138	2240
95.51	160	1595
128.11	151	995
159.89	256	805
192.50	342	807
223.18	580	880
255.52	717	790
290.88	1033	890
325.16	1253	892
358.77	1627	940

ศูนย์วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๔.๓ แสดงผลการทดลองเพื่อหาอัตราการไหลดของสารตั้งต้นในสภาวะที่ขัดผลของความต้านทานการถ่ายเทมวลและความร้อนระหว่างบรรยายกาศของไนโตรกับผิวค้านออกของตัวเร่งปฏิกิริยา โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาหนัก ๐.๒๐๒๗ กรัม และกําจัดตัวอย่างวิเคราะห์ปรินาตร ๑ ลูกบาศก์เซนติเมตร

ตัวเร่งปฏิกิริยาขนาด ๖๐/๘๐ เมช ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ ๓๐๐ องศาเซลเซียส อัตราส่วนของสารตั้งต้น NO : H ₂ = ๑ : ๑ โดยไม่		หนัก ๐.๒๐๒๗ กรัม	
อัตราการไหลดของสารตั้งต้น ที่อุณหภูมิ ๓๔ °C (cm ³ /min)	พื้นที่พีก (unit)		
	NO	N ₂	
182.76	138	1460	
211.19	137	1222	
242.60	158	1050	
274.30	255	1195	
320.23	415	1505	
365.71	606	1595	
425.64	766	1400	
465.03	909	1390	
525.92	1103	1305	
585.16	1217	1295	

ตารางที่ ช.4 แสดงผลการทดลองเพื่อหาขนาดของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดสภาวะจัดผัดของความด้านทานการถ่ายเทน้ำและความร้อนจากสารตั้งต้นและผลิตผลผ่านรูพุนตัวเร่งปฏิกิริยา โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาขนาดต่างๆ และกําชตัวอย่างวิเคราะห์ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส		น้ำหนัก 0.1 กรัม
อัตราส่วนของสารตั้งต้น NO : H ₂ = 1 : 1 โดยไม่		
ขนาดตัวเร่งปฏิกิริยา (mesh)	พื้นที่ฟีด (unit)	
	NO	N ₂
80/100	261	1564
60/80	292	1548
40/60	286	1542
30/40	1011	1150
20/30	1581	812

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๔.๕ แสดงผลการทดลองการเกิดปฏิกิริยาโดยไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยา โดยใช้ก๊าซตัวอย่าง
วิเคราะห์ปริมาตร ๑ ลูกบาศก์เซนติเมตร

อัตราส่วนของสารตั้งต้น $\text{NO} : \text{H}_2 = 1 : 1$ โดยไม่ต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา		
อัตราการไหลดของสารตั้งต้น = ๑๕๐.๕๑๒๘ ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที		
อุณหภูมิ (°ช)	พื้นที่พิเศษ (unit)	
	NO	N_2
200	2657	150
250	2407	297
300	2073	496
350	1762	702
400	1686	721

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ช.6 แสดงผลการทดลองเพื่อหาอายุการใช้งานของตัวร่างปฏิกิริยาในการทดลอง โดยเก็บกําชตัวอย่างในเวลาต่างๆ โดยใช้กําชตัวอย่างวิเคราะห์ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ตัวร่างปฏิกิริยาขนาด 60/80 มม		น้ำหนัก 0.1017 กรัม
เวลาที่เก็บปฏิกิริยา (hr:min)	พื้นที่พิเศษ (unit)	
	NO	N ₂
0:00	1364	908
0:05	226	1597
0:20	283	1551
0:40	286	1540
1:00	284	1546
1:20	309	1536
1:40	307	1538
2:00	303	1540
2:20	316	1535
2:40	302	1541
3:00	300	1542
3:20	296	1545
3:40	332	1530
4:00	317	1532
4:20	304	1541
4:40	295	1546
5:00	328	1531
5:20	345	1528
5:40	345	1525
6:00	342	1527
6:20	345	1523
6:40	346	1523
7:00	340	1524

ตารางที่ ช.7 แสดงผลการทดสอบการหาอันดับของปฏิกิริยาเมื่อคิดเทียบกับความเข้มข้นของไนโตรเจนออกไซด์ ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส โดยใช้ก๊าซตัวอย่างวิเคราะห์ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ตัวเร่งปฏิกิริยานาค 60/80 เมช ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส		น้ำหนัก 0.1009 กรัม	
สัดส่วนของ NO ในสารตั้งต้น (%)	พื้นที่ฟีด (mlit)		N_2
	NO	N_2	
0.0316	378	78	
0.0502	522	171	
0.0697	558	330	
0.0884	581	509	
0.1138	573	735	

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ช.8 แสดงผลการทดสอบการหาอันดับของปฏิกิริยาเมื่อคิดเทียบกับความเข้มข้นของในไนโตรเจนออกไซด์ ที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส โดยใช้ก๊าซตัวอย่างวิเคราะห์ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ตัวเร่งปฏิกิริยาน้ำ 60/80 เมช ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส		น้ำหนัก 0.1009 กรัม	
สัดส่วนของ NO ในการตั้งต้น (%)	พื้นที่ฟีด (mm)		N_2
	NO		
0.0320	358		93
0.0527	480		220
0.0708	508		374
0.0889	496		550
0.1152	402		851



ตารางที่ ช.9 แสดงผลการทดสอบการหาอันดับของปฏิกิริยาเมื่อคิดเทียบกับความเข้มข้นของในไตรเจนออกไซด์ ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส โดยใช้กําชตัวอย่างวิเคราะห์ปรินิมาตร 1 อุกบาลอกเซนติเมตร

ตัวเร่งปฏิกิริยานาค 60/80 เมช ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส		น้ำหนัก 0.1009 กรัม
สัดส่วนของ NO ในสารตั้งต้น (%)	พันที่พีก	
	NO	N ₂
0.0319	332	106
0.0527	437	246
0.0693	380	429
0.0886	355	630
0.1155	256	951

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ช.10 แสดงผลการทดสอบการหาอันดับของปฏิกิริยาเมื่อคิดเทียบกับความเข้มข้นของในไตรเจนออกไซด์ ที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส โดยใช้กําลังตัวอย่างวิเคราะห์ปรินิตร 1 ถูกน้ำยาเซนติเมตร

ตัวเร่งปฏิกิริยานาค 60/80 เมช ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส		น้ำหนัก 0.1009 กรัม	
สัดส่วนของ NO ในสารตั้งต้น (%)	พันที่พิเศษ (unit)		N_2
	NO		
0.0321	308		125
0.0528	369		282
0.0705	303		498
0.0888	258		749
0.1153	161		1002

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๔.11 แสดงผลการทดลองการหาอันดับของปฏิกิริยาเมื่อคิดเทียบกับความเข้มข้นของในไนโตรเจนออกไซด์ ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส โดยใช้กําชตัวอย่างวิเคราะห์ปรินาตร ๑ ถูกนาฬิกเซนติเมตร

ตัวเร่งปฏิกิริยานาค 60/80 เมช ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส		น้ำหนัก 0.1009 กรัม
สัดส่วนของ NO ในสารตั้งต้น (%)	พื้นที่ฟิล์ม (unit)	
	NO	N ₂
0.0318	272	141
0.0525	310	317
0.0694	268	497
0.0893	201	720
0.1152	138	1009

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ๔.12 แสดงผลการทดสอบการหาอันดับของปฏิกิริยาเมื่อคิดเทียบกับความเข้มข้นของไอกิเรน ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส โดยใช้เกลือตัวอย่างวิเคราะห์ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ตัวเร่งปฏิกิริยาขนาด 60/80 เมช ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส		น้ำหนัก 0.1015 กรัม	
สัดส่วนของ NO ในสารตั้งต้น (%)	พื้นที่พิค (mit)		N_2
	NO		
0.1004	428		698
0.1181	473		847
0.1352	536		961
0.1603	588		1165
0.1801	623		1338

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ช.13 แสดงผลการทดสอบการหาอันดับของปฏิกิริยาเมื่อคิดเทียบกับความเข้มข้นของไอกอเรน ที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส โดยใช้กําชตัวอย่างวิเคราะห์ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ตัวเร่งปฏิกิริยานาค 60/80 เมช ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส		น้ำหนัก 0.1015 กรัม
สัดส่วนของ NO ในสารตั้งต้น (%)	พื้นที่ฟีด (unit)	
	NO	N ₂
0.1013	292	798
0.1178	320	929
0.1338	325	1067
0.1600	432	1268
0.1804	418	1470

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ช.14 แสดงผลการทดสอบการหาอันดับของปฏิกิริยาเมื่อคิดเทียบกับความเข้มข้นของไอกอเรเจน ที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส โดยใช้ก๊าซตัวอย่างวิเคราะห์ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ตัวเร่งปฏิกิริยานาค 60/80 เมช ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส		น้ำหนัก 0.1015 กรัม
สัดส่วนของ NO ในสารตั้งต้น (%)	พื้นที่พิเศษ (unit)	
	NO	N ₂
0.1004	209	834
0.1169	232	971
0.1348	238	1083
0.1601	287	1347
0.1801	331	1550

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ช.15 แสดงผลการทดสอบการหาอันดับของปฏิกิริยาเมื่อคิดเทียบกับความเข้มข้นของไส้โคโรน ที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส โดยใช้กําชตัวอย่างวิเคราะห์ปริมาตร 1 ถูกน้ำยาเซนติเมตร

ตัวเร่งปฏิกิริยานาค 60/80 เมช ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส		น้ำหนัก 0.1015 กรัม
สัดส่วนของ NO ในสารตั้งต้น	พื้นที่พิเศษ (unit)	
(%)	NO	N ₂
0.0990	126	870
0.1179	138	1026
0.1345	166	1181
0.1602	135	1429
0.1805	162	1611

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ ช.16 แสดงผลการทดสอบการหาอันดับของปฏิกิริยาเมื่อคิดเทียบกับความเข้มข้นของไส้โครงเงน ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส โดยใช้กําลังตัวอย่างวิเคราะห์ปริมาณตร 1 สูญญากาศเช่นเดิมครั้ง

ตัวเร่งปฏิกิริยาน้ำมัน 60/80 เมช ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส		น้ำหนัก 0.1015 กรัม
สัดส่วนของ NO ในสารตั้งต้น (%)	พื้นที่พิเศษ (unit)	
	NO	N ₂
0.0991	-	870
0.1177	-	1061
0.1331	125	1193
0.1603	-	1451
0.1804	122	1640

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๕๑๗๙

ประวัติผู้เขียน

นายอรุพงษ์ รุ่นสะยุคะ เกิดวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2512 จังหวัดปัตตานี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จากภาควิชานคณี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีการศึกษา 2533 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหามหาบัณฑิต ในสาขา วิศวกรรมเคมี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2534



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย